mikropla
THE FASTEST WAY TO CONNECT

CERTIFICATO DI PROVA DEL FILO INCANDESCENTE
GLOW-WIRE-TEST CERTIFICATE

Modulo M-98 - Rev.04

STANDARD IEC 60335-1 Ed 5.1 (2013-12)
(IEC 60335-1:2010+A1:2013)

ARTICOLO TESTATO *Tested part/n :*		CARATTERISTICHE DELLA MATERIA PRIMA *Raw Material Characteristics :*	
CODICE : *Code :*	**CRM614H**	CODIFICA MATERIA PRIMA: *Mikropla Postfix Codification :*	**H**
DESCRIZIONE: *Description :*	**CONNETTORE passo 6,35mm MASCHIO 1x4 VIE**	CODICE MAT.PRIMA *Raw Material :*	**SCHULAMID 6 MV14FR4 K1681**
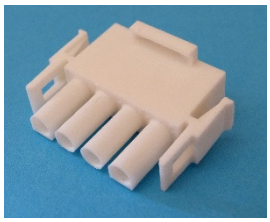		No. File / *File No. :*	*QMFZ2. E86615*
		No. File / *CSA File No. :*	*QMFZ8. E86615*
		No. File / *VDE File No.*	---
		GWIT *temperature :*	**825°C @ 0,38/0,75/1,5 mm**
		GWFI *temperature :*	**800/960°C @ 0,38/0,75/1,5 mm**
No. File / *File No. :*	*ECCT2.E304173*	UL94 *Flame Class :*	**V2 @ 0,38 mm**
No. File / *File No. :*	*ECBT2/8.E490437*	RTI Elec	**130 °C @ 0,38 mm**
No. File / *VDE File No. :*	---	CTI	**2**

☑ **GWT End-products - *IEC 60695-2-11 (Ed 2.0 2014-02)***
☐ GWFI Material - *IEC 60695-2-12 (Ed 2.1 2014-02)*
☐ GWIT Material - *IEC 60695-2-13 (Ed 2.1 2014-02)*

TEMPERATURA DEL TEST :
Test Temperature :

☐ 650°C
☑ **750°C**
☐ 850°C
☐ Altro

ESITO DELLA PROVA
TEST RESULT

AL CONTATTO *Application*		DURANTE IL CARICO (1N per 30sec) *During the load*				DOPO IL DISTACCO (30sec) *After load*			
Fiamma *Flame*	Durata *Duration* <2 sec	Fiamma *Flame*	Durata *Duration*	Altezza *Height*	Goccia (accensione) *Drop (Ignition)*	Fiamma *Flame*	Durata *Duration*	Altezza *Height*	Goccia / accensione *Drop / Ignition*
NO	**---**	**NO**	**---**	**---**	**NO / NO**	**NO**	**---**	**---**	**NO / NO**

☑ TEST SUPERATO *Test passed*	☐ TEST NEGATIVO *Not passed*	DATA: *Date:* 26.03.2019

Questo documento viene gestito solamente in formato elettronico, perciò è da considerarsi valido in assenza di firma.
This document is maintained only in electronic format, so it is considered valid without signature.